

电化学法原位碳化制备纳米碳酸钙的探索^{*}

黄 慨^{1,2}, 周 欢^{1,3}, 顾传君^{1,2}, 黄绍权², 黄华林¹, 冼学权^{1,2}, 李冬冬^{4**}, 黄志民^{1,2**}

(1. 国家非粮生物质能源工程技术研究中心, 广西生物炼制重点实验室, 广西南宁 530007; 2. 广西科学院高性能新材料产业研究院, 广西南宁 530007; 3. 广西大学, 广西南宁 530004; 4. 广西北投环保水务集团有限公司, 广西南宁 530029)

摘要: 本文聚焦大理石加工行业废浆的资源化利用问题, 以湿法冶金萃取工艺纯化得到的氯化钙溶液为主要原料, 重点探索利用电化学原位碳化的方法从氯化钙制备纳米碳酸钙, 实现从固废转变成高端钙基材料的目标。研究采用电化学法+原位碳化反应的制备方法, 创造适合环境, 使得氯化钙与二氧化碳直接发生碳化反应。通过调控直流电压、反应温度、反应时间、晶型控制剂添加量(柠檬酸)和 CO₂ 通气速率等影响因素, 研究其对生成碳酸钙形貌和粒径的影响。采用 X 衍射光谱(XRD)、场发射扫描电镜(FESEM)、透射电镜(TEM)分别对碳酸钙形貌、粒径及比表面积进行表征。实验结果表明, 电化学原位碳化反应的较佳工艺条件为直流电压 12 V、反应温度 20℃、反应时间 3 h、柠檬酸添加量 5 mmol/L、CO₂ 通气速率 30 mL/min。该条件下可得到链状纳米碳酸钙, 直径 30 nm, 长径比(L/D)约 8。利用电化学法原位碳化氯化钙可制备获得链状纳米碳酸钙, 不需要外加碱, 其碳化过程可表述为电化学复分解反应。

关键词: 电化学辅助法 原位碳化 纳米碳酸钙 氯化钙 二氧化碳

中图分类号: TQ132.3⁺2 文献标识码: A 文章编号: 1002-7378(2020)02-0184-09

DOI: 10.13657/j.cnki.gxkxyxb.20200603.004

0 引言

人类对碳酸钙的使用有着悠久的历史, 尤其是在建筑方面, 从中国的万里长城到罗马的圆形大剧场, 从建筑普通用砖到精美艺术雕像, 均大量使用碳酸钙。而纳米碳酸钙是碳酸钙存在的一种形式, 是 20 世纪 80 年代逐渐发展起来的一种新型超细化固体材

料^[1], 以粒径大小 1—100 nm 为特征, 还可以分成超细碳酸钙和超微细碳酸, 其原料来源多种多样。近 20 年来, 随着碳酸钙生产设备的不断提升, 超细化技术水平也得到大幅度的提升, 通过结构复杂化设计和表面改性技术的开发, 碳酸钙的应用潜力得到显著提高。因为不同形貌纳米碳酸钙均具有不同的补强作用和界面行为特点, 所以多种形貌可控的纳米碳酸钙

^{*} 广西创新驱动发展专项资金项目(桂科 AA17202030-2、桂科 AA18242006-3), 广西技术创新引导项目(桂科 AC17292008), 贺州市创新驱动重大项目(贺科创 ZX1807002)和广西科技攻关项目(桂科攻 1598007-7)资助。

【作者简介】

黄 慨(1977—), 男, 副研究员, 主要从事钙硅基功能新材料、生物质基材料、环境工程材料的开发与应用研究。

【**通信作者】

李冬冬(1981—), 男, 高级工程师, 主要从事环境材料的开发与应用研究, E-mail: 495424407@qq.com; 黄志民(1965—), 男, 研究员, 主要从事先进制造与新材料物理研究, E-mail: hzming@163.com。

【引用本文】

黄慨, 周欢, 顾传君, 等. 电化学法原位碳化制备纳米碳酸钙的探索[J]. 广西科学院学报, 2020, 36(2): 184-192.

HUANG K, ZHOU H, GU C J, et al. Exploration on the Preparation of Nano Calcium Carbonate by Electrochemical Assisted In-situ Carbonization Method [J]. Journal of Guangxi Academy of Sciences, 2020, 36(2): 184-192.

制备技术也成为诸多发达国家研究的热点^[2]。Fang 等^[3]研究纳米碳酸钙在天然橡胶硫化胶中的动态特性,发现链型纳米碳酸钙橡胶复合材料的莫林斯效应很高,与大颗粒(80 nm)立方型纳米碳酸钙相当。童张法等^[4]研究间歇鼓泡碳化法制备立方型纳米碳酸钙,并优化制备工艺条件,发现采用改进的间歇鼓泡碳化法优化制备得到 40 nm 且粒度分布均匀的立方型纳米碳酸钙,该法操作简单,无需二次碳化且重复性好。在实际应用中,主要是根据用途所限定的力学性能和表面特性对碳酸钙晶体进行调控,其形貌的不同影响应用的优越性,比如:立方形或球形更适合油墨、牙膏等行业的需求;针形或链状则适合橡胶行业;而像电子、陶瓷行业则很注重于球形,因此,研究不同晶型和形态的纳米碳酸钙制备技术成为研究人员竞相开发的热点^[5]。在碳酸钙产业获得蓬勃发展的同时,重钙固废资源的综合利用成为焦点问题。目前天然大理石和人造大理石每年产生的重钙边角料和固体废弃物达到 300 万 t,如何充分利用重钙固体废弃物资源已成为“十四五”发展计划的重要议题,也成为碳酸钙产业绿色循环经济发展的重要产业技术需求^[6-7]。纳米碳酸钙的制备方法主要有物理法、化学法两类^[8-20]。其中化学法从生产连续性上可分为间歇碳化法和连续喷雾碳化法;从制备技术上又可分为鼓泡碳化法、超重力法、膜分散微结构法、非冷冻法等,上述方法各有优劣。物理法以机械力为主动力实现粒径细化,其产品晶型可控,跟原料一致,但颗粒形状不规则,粒径分布较宽,并且相同的超细尺度要求能耗相对较高,对设备要求也高。化学法是利用气液固进行非均相反应,受多相传质扩散影响较大,需要消耗试剂,有外源性杂质掺入影响产品品质的问题,原料需要精制纯化,晶型与原料并非一致,优点是可以根据要求定制化调控制备纳米碳酸钙产品。缺点是工艺过程相对较长,单元操作相对较多,部分化学法还会产生二次废水问题。电化学改进的复分解法原理是利用电化学反应控制钙、氯离子迁移,利用晶型控制剂,可原位创造碱性环境并促进 CO_2 在溶液中的吸收,然后解离成碳酸根,使得碳酸根与钙离子可控反应,得到纳米尺寸的碳酸钙。其特点是减少酸碱消耗量,属于 $\text{Ca}^{2+} - \text{H}_2\text{O} - \text{CO}_3^{2-} \cdots \text{CO}_2$ 型反应体系,可规模生产,平均粒径可按需调控;缺点是对反应设备设计要求高,要求电极和反应器材料耐腐蚀,固定投资相对较高。

碳化反应合成纳米碳酸钙是一个极其复杂的过

程,其中涉及气-液-固三相的质量传递、界面离子的吸附和晶体的成核、生长与凝并等过程,而晶体的生长分为晶核形成和晶核长大两个阶段。晶核的形成、生长与系统自由能有直接关系。控制条件的不同,所得到的晶型可有很多种,表现出来的力学性能也大为不同,因此如何控制碳化和结晶过程成为研究热点^[21-26]。通过控制工艺条件得到具有现实应用意义的纳米碳酸钙产品,是当前解决钙资源综合开发的重要举措。

本文以贺州市天然大理石加工废浆重质碳酸钙为原料,利用湿法冶金纯化处理获得氯化钙原液,通过电化学法+原位碳化反应相耦合的技术路线将氯化钙与 CO_2 气体进行反应,拟制备获得性能优良、附加值更高的纳米碳酸钙产品,进一步为贺州市实施碳酸钙产业绿色循环发展提供重要思路和技术参考。

1 材料与方法

1.1 材料

从废弃大理石浆液湿法冶金工艺提纯得到的 2—6 mol/L 氯化钙溶液(广西金源稀土有限公司)。

1.2 主要仪器与试剂

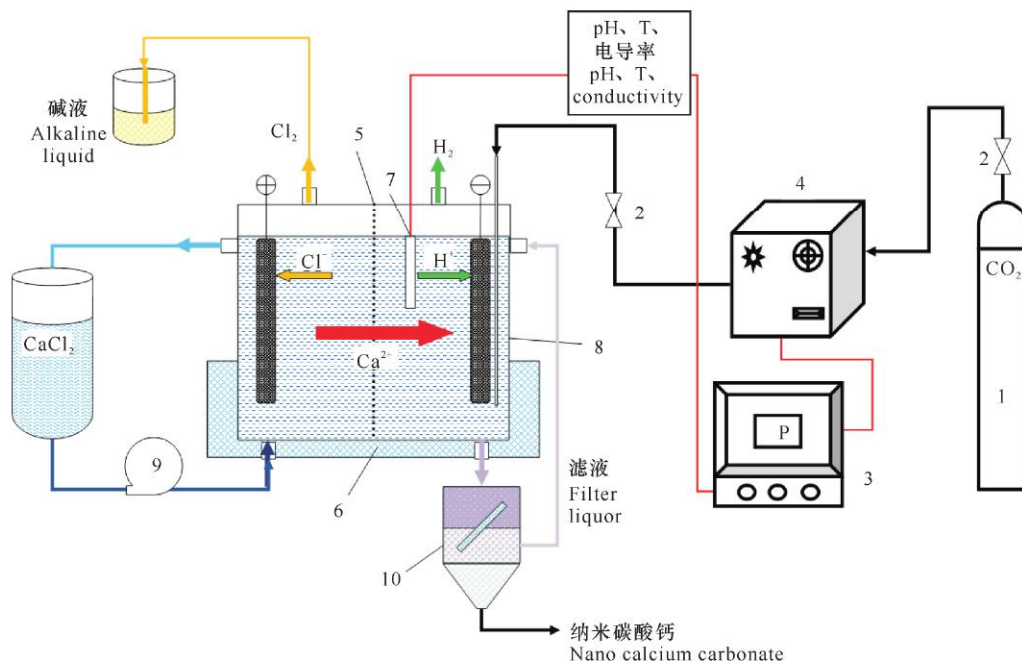
氯化钙(AR 级,美国 Sigma-Aldrich 公司),钙标准溶液(北京环标科创环境科技发展有限公司),柠檬酸(AR 级,国药集团化学试剂有限公司),氢氧化钠(AR 级,国药集团化学试剂有限公司);无水乙醇(AR 级,成都市科隆化学品有限公司), CO_2 气体(纯度 99.99%,广西瑞达化工科技有限公司),JM10 阳离子膜(北京环宇利达)。

电化学法原位碳化反应装置、钨铈钛电极及纯钛电极(设计订制);IT6953A 直流电源(艾德克斯电子有限公司);Horiba D219-SCT 气体质量流量控制器(上海加惠仪器仪表有限公司);MIK-pH4.0 在线工业 pH 计(杭州米科传感技术有限公司);BT100-2J 多通道蠕动泵(河北保定迪创电子科技有限公司);DC-2006 恒温水槽循环器(江苏天翎仪器有限公司);SHB-III 循环水式多用真空泵(郑州长城科工贸有限公司);DHG-9025A 电热鼓风干燥箱(上海一恒科学仪器有限公司);RE-52AA 旋转蒸发器(上海亚荣生化仪器厂);ICS-3000 离子色谱(美国戴安公司);Ultima IV 组合型 X 射线衍射光谱仪,入射光源为 $\text{CuK} \alpha$ 辐射($\lambda=0.154 \text{ nm}$)(日本理学);JSM-7610F 场发射扫描电镜(日本电子);TECNAI G2F30 场发射透射电镜(FEI 公司)。

1.3 样品制备

按图 1 所示安装反应系统,并连接好其他配套仪器仪表,先启动恒温装置使反应系统处于恒温状态,再开启循环泵和气体钢瓶减压阀,待稳定。阳极室的电极为钨钛钛电极,阴极室的电极为纯钛电极,中间放置阳离子交换膜。阳极液是恒定摩尔浓度的 CaCl_2 循环液,阴极液是初始浓度为 0.05 mol/L 的

NaOH 液体,并添加一定浓度的柠檬酸,调节控温系统使得阴极液维持在恒定温度作为初始反应温度。调节直流电压为一定值,待阴极室 pH 值大于 13 时,打开 CO_2 气体流量计并设定气体流速为某恒定值,当阴极液 pH 值达到低于 8 时,反应终止,分离取样获得纳米碳酸钙样品,经真空干燥后分析测试表征。



1: CO_2 气体钢瓶; 2: 控制阀; 3: 微机电脑监控系统; 4: 气体流量控制系统; 5: 离子交换膜; 6: 恒温系统; 7: pH 值、温度、电导率探测仪; 8: 电化学法原位碳化反应装置; 9: 循环泵; 10: 分离器




1: CO_2 gas cylinder; 2: Control valve; 3: Microcomputer monitoring system; 4: Gas flow control system; 5: Ion exchange membrane; 6: Constant temperature system; 7: pH value, temperature, conductivity detector; 8: Electrochemical in-situ carbonization reaction device; 9: Circulating pump; 10: Separator

图 1 电化学法原位碳化制备纳米碳酸钙的反应装置示意图

Fig.1 Schematic diagram of reaction device for electrochemical assisted in-situ carbonization of nano calcium carbonate

1.4 纳米碳酸钙的形成原理

采用阳离子交换膜为隔膜的两室电解方法,控制阴极的电流密度,首先在阴极上发生水的电解反应生成氢气,消耗溶液中的 H^+ , 阴极室溶液中 pH 升高,在一定条件下与溶液中 Ca^{2+} 反应生成 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 过饱和液,反应方程式如下:



在电化学反应过程中,只要控制适当的电解条

件,就能保证电化学稳定生成 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 过饱和液。电化学反应开始时阴极室溶液的 pH 值为 12.5 左右,溶液为无色溶液;保持一段时间后, Ca^{2+} 迁移至阴极室形成 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 过饱和液,且 pH 值上升,超过 13 时开始通入 CO_2 气体,发生原位碳化反应使得 CaCO_3 胶体快速形成并结晶析出,随着电化学反应不断提供 OH^- 并被碳化反应,将获得大量 CaCO_3 沉淀物。

在阴极周围快速形成碱性环境,有助于 CO_2 的吸收和解离,尽快形成碳酸根离子,并与钙离子结合形成碳酸钙,而消耗的钙离子则可以由经电化学作用从阳极迁移过来的钙离子进行补充,如此协同营造可持续的原位碳化反应过程,并快速生成 CaCO_3 晶核,

为获得颗粒均匀的超微 CaCO_3 晶体创造定向结晶条件。

1.5 电化学法原位碳化反应实验

(1) 恒定初始阴极液温度为 $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$ 、柠檬酸浓度为 5 mmol/L 、直流电压为 12 V 的条件下, 反应时间 5 h , 考察不同 CO_2 气体流速对所制备的碳酸钙样品结晶度、粒径和形貌的影响。

(2) 恒定初始阴极液温度为 $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$ 、直流电压为 12 V 的条件下, 反应时间 5 h , CO_2 通气速率 30 mL/min , 考察不同柠檬酸添加量对所制备碳酸钙样品结晶度、粒径和形貌的影响。

(3) 恒定初始阴极液温度为 $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$ 、 CO_2 通气速率 30 mL/min 、柠檬酸添加量为 5 mmol/L 、直流电压为 12 V 的条件下, 考察反应时间、陈化方式、气体类型等制备条件对碳酸钙样品结晶度、粒径和形貌的影响。

1.6 样品分析测试表征

XRD 分析表征: 将碳酸钙粉末放置于 $2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ 大小的装样片上, 铺平压实后插入装样台。使用日本理学 Ultima IV 组合型 X 射线衍射光谱仪, 入射光源为 $\text{CuK} \alpha$ 辐射 ($\lambda = 0.154 \text{ nm}$)。检测条件为电压 40 kV , 电流 40 mA , 角度为 $5-80^\circ$, 扫描速度为 $5^\circ/\text{min}$ 。

FESEM 分析表征: 将碳酸钙样品在乙醇溶液中超声分散, 用 0.5 mm 毛细管点滴在导电胶上, 测试前样品经过表面喷金处理。使用日本电子 JSM-7610F 扫描电镜扫描电子显微镜观察样品形貌与结构并拍照。

TEM 分析表征: 将碳酸钙样品在乙醇溶液中超声分散, 用 $5 \mu\text{L}$ 移液枪吸取分散液滴于超薄碳膜上, 并用红外灯烘干, 送样检测, 重点观测 100 nm 和 10 nm 尺度的晶体结构。

2 结果与分析

2.1 不同 CO_2 气体流速对碳酸钙晶型的影响

对不同 CO_2 气体流速条件下制备得到的碳酸钙沉淀样品进行 XRD 分析表征, 其结果如图 2 所示。通过 Jade 9.0 软件数据分析, 比对 XRD 数据库 PDF 卡, 拟合统计处理可得晶型分析情况如表 1 所示。从 XRD 谱图分析发现: 在 $20, 30, 40, 50, 60 \text{ mL/min}$ 的气速条件下能得到晶体衍射峰, 且随着气速的提高, 晶体衍射峰强度逐渐增强。在 CO_2 气体流速高于 20 mL/min 时, 均获得碳酸钙晶体结构, 分别有球霏石、

方解石或这两种的混晶结构; 当 CO_2 气体速率高于 40 mL/min 时, 则以混晶为主, 方解石占多数。导致上述原因有可能是当气体流速过低时, 受体系反应环境的影响, 碳酸钙晶核数量过少而不能结晶, 或者因晶体数量少而造成多余添加剂掩盖了晶体的结构特征; 而当气体流速过高时, 体系快速形成结晶并生长, 但晶型控制剂的控制能力有限, 不能很好地控制形成单一的晶型。因此对于本反应体系而言, 尤其是在考虑到其他固定因素的前提下, 控制气体流速在 $20-30 \text{ mL/min}$ 可以保证得到球霏石型的碳酸钙。

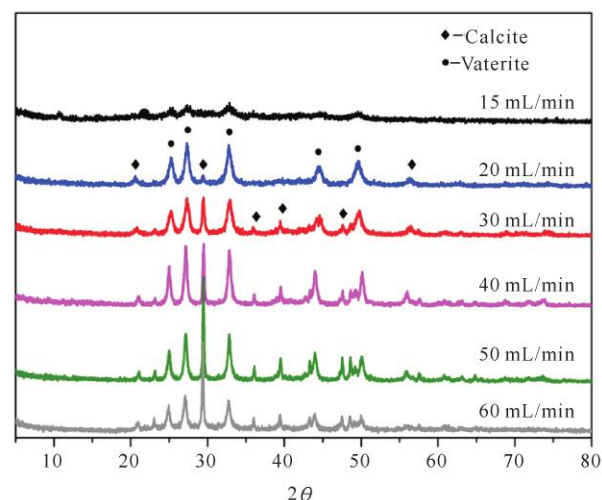


图 2 不同 CO_2 气体流速制备得到的碳酸钙样品 X 衍射谱图

Fig. 2 X-ray diffraction patterns of calcium carbonate samples prepared at different CO_2 gas flow rates

表 1 不同 CO_2 气体流速条件下碳酸钙样品的晶型分析

Table 1 Crystal form analyses of calcium carbonate at different flow rates of CO_2

流速 Flow rate (mL/min)	晶型 Crystal form	晶系 Crystallographic system	平均晶粒尺寸 Average grain size (nm)
15	非晶 Amorphous	—	—
20	球霏石 Vaterite	六方晶系 Hexagonal	10.9
30	球霏石 Vaterite	六方晶系 Hexagonal	6.5
40	混晶, 方解石与球霏石型 Mixed crystal, calcite and vaterite	六方晶系 Hexagonal	21.2
50	方解石型 Calcite	六方晶系 Hexagonal	26.3
60	混晶, 方解石与球霏石型 Mixed crystal, calcite and vaterite	六方晶系 Hexagonal	19.0

2.2 不同柠檬酸添加量对碳酸钙晶型的影响

不同柠檬酸添加量对碳酸钙晶型的影响主要是通过 XRD 分析表征进行剖析(图 3)。通过 Jade 9.0

软件数据分析, 比对 XRD 数据库 PDF 卡, 拟合统计处理可知, 随着柠檬酸添加的减小, 碳酸钙样品在

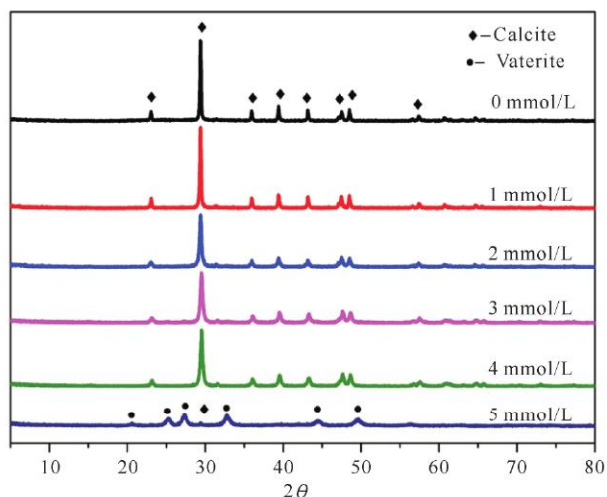


图3 不同柠檬酸添加量制备得到的碳酸钙样品 X 衍射谱图

Fig.3 X-ray diffraction patterns of calcium carbonate samples prepared with different citric acid content

表2 其他制备条件对碳酸钙 XRD 平均粒径的影响

Table 2 Effect of other preparation conditions on XRD average particle size of calcium carbonate

制备条件 Preparation condition					样品 XRD 平均粒径 Average XRD size of sample (nm)
通气方式 Gas entry mode	碳化反应时间 Carbonation time (h)	柠檬酸添加量 Added amount of citric acid (mmol/L)	陈化体系 Aging system	干燥方式 Drying method	
常压空气 Atmospheric air	24	0	无 Non	烘干 Dry	50.5
纯 CO ₂ Pure CO ₂	1	0	无 Non	烘干 Dry	87.6
纯 CO ₂ Pure CO ₂	3	0	无 Non	烘干 Dry	108.8
纯 CO ₂ Pure CO ₂	3	5	无 Non	烘干 Dry	73.6
纯 CO ₂ Pure CO ₂	1	5	乙醇 Ethanol	烘干 Dry	26.2
纯 CO ₂ Pure CO ₂	3	5	乙醇 Ethanol	自然干燥 Natural drying	24.9
纯 CO ₂ Pure CO ₂	3	5	乙醇 Ethanol	烘干 Dry	34.0
纯 CO ₂ Pure CO ₂	6	5	乙醇 Ethanol	自然干燥 Natural drying	44.2
纯 CO ₂ Pure CO ₂	6	5	乙醇 Ethanol	烘干 Dry	43.3

2.4 纳米碳酸钙样品 FESEM 形貌表征

在初始阴极液温度为 $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$ 、CO₂ 通气速率 30 mL/min、柠檬酸添加量为 5 mmol/L、直流电压为 12 V、反应时间 3 h 的条件下, 乙醇陈化烘干得到碳

酸钙样品, 其 FESEM 形貌如图 4 所示。所获得的纳米碳酸钙样品为直链状, 直径 30—50 nm, 长 300—500 nm, 长径比约为 10。

2.3 制备条件对碳酸钙 XRD 平均粒径的影响

改变反应时间、柠檬酸添加量、陈化方式、气体类型等条件制备的碳酸钙样品, 其 XRD 晶粒尺寸通过利用 Jade 9.0 软件数据分析, 比对 XRD 数据库 PDF 卡, 拟合统计处理可得如表 2 所示结果。从结果可知, CO₂ 浓度、碳化反应时间、晶型控制剂柠檬酸添加量以及陈化体系、干燥方式都会影响样品的 XTD 平均粒径。经探索发现二氧化碳浓度高有利于缩短碳化时间; 陈化体系选择乙醇时, 可以快速干燥且不需要强制加热烘干; 在选择纯 CO₂、乙醇陈化体系、柠檬酸添加量为 5 mmol/L 条件下, 缩短碳化时间可以制备得到晶粒小的样品。

酸钙样品, 其 FESEM 形貌如图 4 所示。所获得的纳米碳酸钙样品为直链状, 直径 30—50 nm, 长 300—500 nm, 长径比约为 10。

经过实验探索, 发现反应 3 h 后在阴极表面形成

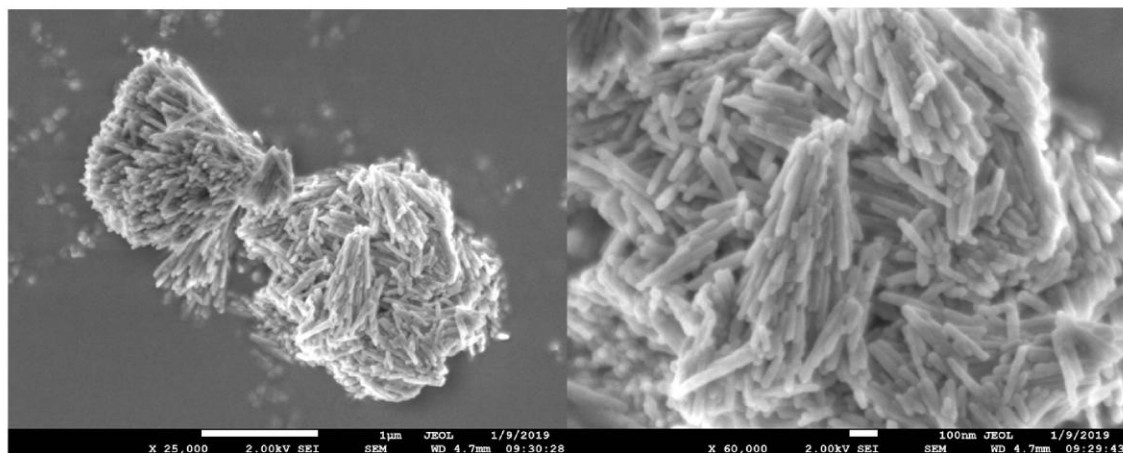


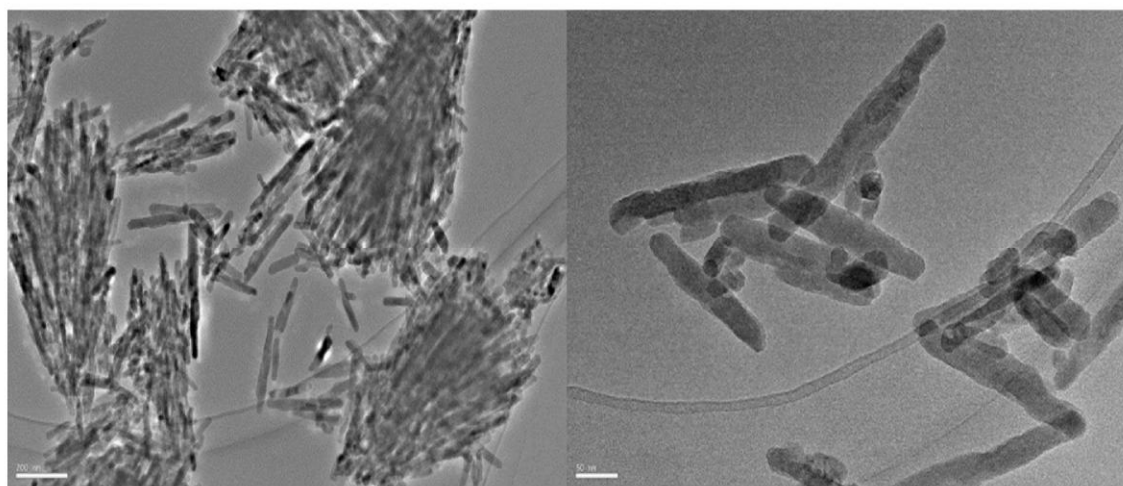
图 4 纳米碳酸钙样品 FESEM 形貌图

Fig.4 FESEM morphology of nano calcium carbonate sample

大量附着物,引起电阻增大,造成电流值显著下降,同时因 OH^- 供应不足造成阴极液 pH 值下降至 8 以下,反应只能终止。所以按照目前探索的情况发现仅能在 3 h 内正常制备出纳米碳酸钙样品,如何优化装置设计获得稳定制备纳米碳酸钙将是下一步研究的重点。

2.5 直链状纳米碳酸钙样品 TEM 结构表征

为进一步验证碳酸钙样品的微观结构是否达到纳米级,本研究对样品(制备条件同 2.4)进行 TEM 结构表征,结果如图 5 所示。由图分析可知该纳米碳酸钙样品微观结构为链状,其直径 30 nm,长 250 nm,长径比(L/D)为 8。

图 5 直链状纳米碳酸钙样品 TEM 图(CO_2 速率 30 mL/min, 直流电压 12 V)Fig.5 TEM morphology of the straight chain nano calcium carbonate sample (CO_2 rate 30 mL/min, DC voltage 12 V)

同时,研究过程中还发现通过协同调节 CO_2 通气速率为 50 mL/min、直流电压为 16 V,而其他条件与 2.4 节样品制备条件相同时,也能获得直链状纳米碳酸钙样品,该条件下样品的 TEM 结构表征结果如图 6 所示。

对比图 5 和 6,两种制备条件获得类似的纳米碳酸钙结构,可能是由于传质速率和反应速率综合体现

的结果: CO_2 的吸附传质速率受通气速率的影响,单位时间内可以为反应体系提供更多的碳酸根离子,而直流电压超高则会加速钙离子的电迁移,从而为阴极区提供更多的钙离子,当碳酸根离子与钙离子达到一定平衡点时,即一定的通气速率对应一定的直流电压时,可以获得直链状纳米碳酸钙。

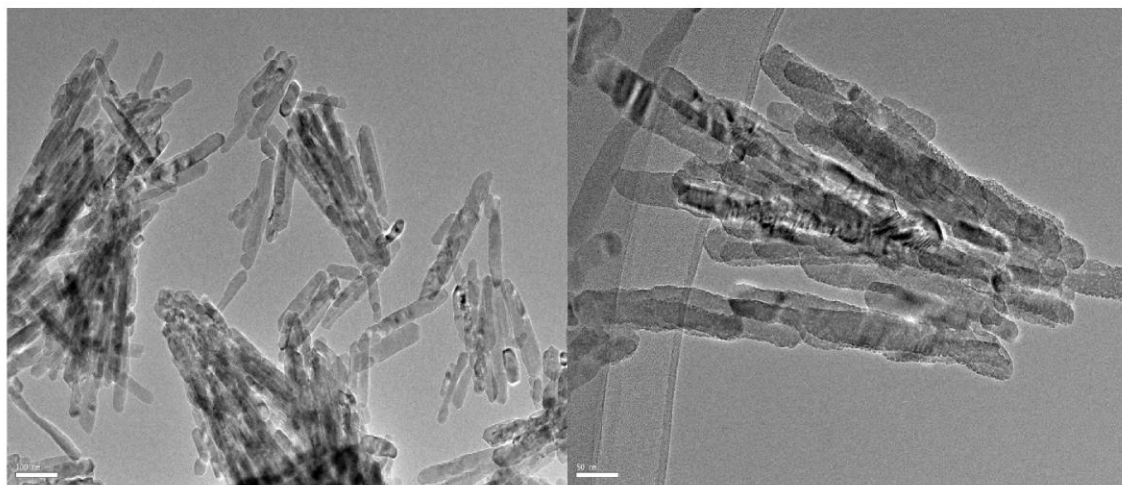


图6 直链状纳米碳酸钙样品 TEM 图(CO_2 速率 50 mL/min, 直流电压 16 V)

Fig.6 TEM morphology of the straight chain nano calcium carbonate sample (CO_2 rate 50 mL/min, DC voltage 16 V)

3 结论

利用电化学法原位碳化氯化钙可制备获得直链状纳米碳酸钙。在不需要外加碱的条件下完成电化学复分解反应实现碳化过程,通过电解创造碱性条件促进 CO_2 吸收再解离形成碳酸根,再与钙离子发生碳化反应。探索研究还发现电化学原位碳化反应的较佳工艺条件为直流电压 12 V、反应温度 20°C 、反应时间 3 h、柠檬酸添加量 5 mmol/L、 CO_2 通气速率 30 mL/min。所得到链状纳米碳酸钙,直径 30 nm,长径比(L/D)约为 8。将电压改为 16 V,同时将 CO_2 通气速率改为 50 mL/min,也获得相似结果。本研究将氯化钙电化学反应和原位碳化反应进行耦合,通过电场控制钙、氯离子迁移,快速创造碱性环境,提高 CO_2 气体吸收并解离出碳酸根,在晶型控制剂引导下,使得碳酸根与钙离子可控反应,获得形貌可控的碳酸钙产品。同时还可以利用副生成物的氢和氯制备盐酸,为反萃工艺制备氯化钙提供原料,实现氯的循环使用,避免卤素的污染。这不仅可以实现纳米碳酸钙的按需调控,还可以实现绿色清洁生产。

通过探索性研究实验,本文获得直链状纳米碳酸钙产品,但是制备过程中也发现一些急需解决的问题,比如电阻剧增、电极附着物消除、通气速率与直流电压最佳匹配,以及纳米粒子团聚等问题。下一步研究工作将首先重点围绕解决这 4 个突出问题,以便获得可连续电化学法原位碳化反应制备直链状纳米碳酸钙的工艺,其次是对直链状纳米碳酸钙进行性能测试分析(如测试比表面积、沉降体积、吸油值、白度、力学性能等),最后是将开发应用于高分子复合材料,

深入开展其应用研究。

参考文献

- [1] 杨小红,陈建兵,盛敏钢.纳米碳酸钙的生产和用途[J].化学教育,2007(10):5-7.
- [2] 王洪亮,王少青,贾慧.碳酸钙工业的现状与发展[J].内蒙古石油化工,2009(17):39-40.
- [3] FANG Q H, SONG B, TEE T T, et al. Investigation of dynamic characteristics of nano-size calcium carbonate added in natural rubber vulcanizate [J]. Composites Part B: Engineering, 2014(60): 561-567.
- [4] 童张法,胡超,李立硕,等.间歇鼓泡碳化法制备立方形纳米碳酸钙工艺条件优化[J].广西科学,2015,22(1):53-59.
- [5] 肖品东.纳米碳酸钙生产与应用关键技术解密[M].北京:化学工业出版社,2009.
- [6] 黄志民,黎贞崇,王尧,等.广西(贺州)东融石材碳酸钙产业研究院发展规划研究报告[R].南宁:2019.
- [7] 中国科学院成都文献情报中心.碳酸钙产业技术发展研究报告[R].成都:2015.
- [8] 刘小凤,钟宏.不同形态纳米碳酸钙的研究进展[J].上海涂料,2009,47(4):22-25.
- [9] 马洁,李春忠,陈雪花,焦磷酸钠对液相碳化法制备纳米碳酸钙形貌的影响[J].无机化学学报,2005,21(10):1465-1470.
- [10] 赵东清,刘家祥.碳酸化工艺参数对纳米碳酸钙形貌和颗粒尺寸的影响[J].非金属矿,2007,30(2):5-7.
- [11] 胡庆福,刘洪杰,刘润静,等.针状纳米级碳酸钙的工业生产和应用[J].化工进展,2006,25(3):337-339.
- [12] MELDRUM F C, HYDE S T. Morphological influence of magnesium and organic additives on the precipitation of calcite [J]. Journal of Crystal Growth, 2001, 231(4):

- 544-558.
- [13] XIANG L, XIANG Y, WANG Z G, et al. Influence of chemical additives on the formation of super-fine calcium carbonate [J]. Powder Technology, 2002, 126(2): 129-133.
- [14] GIUSEPPE F, SIMONA F, ALBERTO R. Crystallization of calcium carbonate salts into beta-chitin scaffold [J]. Journal of Inorganic Biochemistry, 2002, 91(3): 475-480.
- [15] HIROAKI I, TOMOHIRO T, TAKASHI M, et al. Self-organized formation of porous aragonite with silicate [J]. Journal of Crystal Growth, 2002, 244(2): 200-205.
- [16] CHEONG S C, YONG W K. A study of the correlation between organic matrices and nanocomposite materials in oyster shell formation [J]. Biomaterials, 2000, 21(3): 213-222.
- [17] FENG Q L, CUI F Z, PU G, et al. Crystal orientation, toughening mechanisms and a mimic of nacre [J]. Materials Science and Engineering C, 2000, 11(1): 19-25.
- [18] 黄木清. 一种非冷冻法纳米碳酸钙的生产方法: CN02149667.6 [P]. 2003-05-14.
- [19] 林积梁, 谢文清, 黄文德, 等. 利用低品位石灰石湿法活化制备超细活性纳米碳酸钙的方法: CN200810071290.3 [P]. 2008-12-10.
- [20] DICKINSON S R, MCGRATH K M. Aqueous Precipitation of calcium carbonate modified by hydroxyl-containing compounds [J]. Crystal Growth & Design, 2004, 4(6): 1411-1418.
- [21] 林荣毅, 张家芸, 张培新. 纳米碳酸钙的生长和控制机理[J]. 中国有色金属学报, 2002, 12(2): 358-362.
- [22] YAO C L, XU W H, DING A M, et al. Biomimetic synthesis of calcium carbonate in the sucrose solution [J]. Asian Journal of Chemistry, 2010, 22(1): 733-737.
- [23] 蒋惠亮, 殷福珊, 吉捷, 等. 表面活性剂对纳米碳酸钙结晶过程的影响[J]. 日用化学工业, 2005, 35(2): 69-71.
- [24] KAZUNORI K, RYOICHI F, YOSHIYUKI S, et al. Effect of surface properties of calcium carbonate on aggregation process investigated by molecular dynamics simulation [J]. Journal of Materials Science, 2014, 49(4): 1724-1733.
- [25] KAZUNORI K, TAKENOBU Y, Atsuko S. Aggregation modeling of calcium carbonate particles by Monte Carlo simulation [J]. Journal of Nanoparticle Research, 2011, 13(12): 7209-7218.
- [26] 颜鑫. 纳米碳酸钙关键技术[M]. 北京: 化学工业出版社, 2007.

Exploration on the Preparation of Nano Calcium Carbonate by Electrochemical Assisted In-situ Carbonization Method

HUANG Kai^{1,2}, ZHOU Huan^{1,3}, GU Chuanjun^{1,2}, HUANG Shaoquan², HUANG Hualin¹, XIAN Xuequan^{1,2}, LI Dongdong⁴, HUANG Zhimin^{1,2}

(1. National Engineering Research Center for Non-food Biorefinery, Guangxi Key Laboratory of Biorefinery, Nanning, Guangxi, 530007, China; 2. Advanced Materials Industry Institute of Guangxi Academy of Sciences, Guangxi Academy of Sciences, Nanning, Guangxi, 530007, China; 3. Guangxi University, Nanning, Guangxi, 530004, China; 4. Guangxi Beitou Environment & Water Group Co., Ltd., Nanning, Guangxi, 530029)

Abstract: This article focuses on the resource utilization of waste slurry in marble processing industry, and tries to take the calcium chloride solution purified by hydrometallurgy extraction process as the main raw material. The electrochemical in-situ carbonization method is mainly explored to prepare nano calcium carbonate from calcium chloride, so as to realize the goal of transforming solid waste into high-end calcium based materials. The preparation method of electrochemical assistance + in-situ carbonization was used to create a suitable environment for the direct carbonization of calcium chloride and carbon dioxide. By adjusting the DC volt-

age, reaction temperature, reaction time, the amount of crystalline control agent added (citric acid) and CO_2 aeration rate and other influencing factors, the influence on the morphology and particle size of calcium carbonate were studied. The morphology, particle size and specific surface area of calcium carbonate were characterized by X-ray Diffraction (XRD), Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) and Transmission Electron Microscopy (TEM), respectively. The experimental results show that the preferred process conditions for electrochemical assisted in-situ carbonization are DC voltage 12 V, reaction temperature 20°C , reaction time 3 h, citric acid addition 5 mmol/L, and CO_2 ventilation rate 30 mL/min. Under this condition, a chain-shaped nano calcium carbonate with a diameter of 30 nm and L/D ratio of about 8 can be obtained. The chain like nano calcium carbonate was prepared by in-situ carbonation of calcium chloride with electrochemical assistant method, without adding alkali. The carbonization process can be expressed as electrochemical metathesis reaction.

Key words: electrochemical assisted method, in-situ carbonization, nano calcium carbonate, calcium chloride, carbon dioxide

责任编辑:米慧芝



微信公众号投稿更便捷

联系电话:0771-2503923

邮箱:gxkxyxb@gxas.cn

投稿系统网址: <http://gxkx.ijournal.cn/gxkxyxb/ch>